

Kebulen-Band B 100 PRODUKTDATENBLATT

- Dauerbetriebstemperatur bis + 80 °C
- Vollständige Verschweißung
- Wasser- und Sauerstoffundurchlässig
- Leichte Verarbeitbarkeit
- Temperaturbeständigkeit bis + 100 °C




Kebulen-Band B 100

Das **Kebulen-Band B 100** ist ein wärmebeständiges Dreischichten-Korrosionsschutzband und bildet mit dem **Kebutyl-Voranstrich KIII** ein wirksames Korrosionsschutzsystem für Stahlrohrleitungen mit einer Dauerbetriebstemperatur von + 80 °C.

Das **Kebulen-Band B 100** ist ein kaltverarbeitbares, mehrschichtiges, asymmetrisch aufgebautes, co-extrudiertes Korrosionsschutzband. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung der Butylkautschuk-Klebeschicht kann das Kebulen-Band B 100 für Betriebstemperaturen von + 80 °C dauerhaft eingesetzt werden und ist bis + 100 °C temperaturbeständig. Es wird zur Umhüllung von in Böden und Wässern verlegten Rohrleitungen sowie zur Nachumhüllung im Schweißnahtbereich oder im Bereich von Schadstellen in Werksumhüllungen aus PE, PP oder PUR verwendet.

Aufbau

- Kebutyl-Voranstrich KIII
- 4 Lagen Kebulen-Band B 100
(2 Wicklung: 50 % Überlappung)

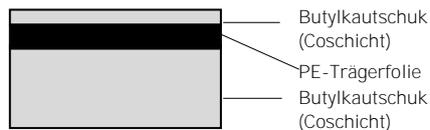

Anwendung

Das **Kebulen-Band B 100** ist mit Werksumhüllungen aus PE, PP, Epoxidharz, PU und Bitumen verträglich. Es ist geeignet für die Umhüllung von Stahlrohrleitungen, Rohrformteilen sowie zur Nachumhüllung im Bereich der Schweißnähte. Für Anwendungen bei Temperaturen oberhalb von + 80 °C, bis + 100 °C, empfehlen wir als zusätzlichen mechanischen Schutz die Kebu Rohrschutzmatte PP 1000.

Lieferformen

Kebutyl-Voranstrich KIII in Behältern von 1 l / 5 l / 10 l

	Rollenlänge [m]	Rollenbreite [mm]	Rollen / Karton [-]	Inhalt / Karton [m ²]
Kebulen-Band B 100	15	30	18	8,10
		50	12	9,00
		100	6	9,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kebulen-Band B 100

PRODUKTDATENBLATT

Eigenschaften Kebulen-Band B 100

Eigenschaft	Einheit	Typischer Wert	Prüfmethode
Trägerfolie: Farbe, Dicke	-, mm	Schwarz, ≈ 0,31	-
Butylbeschichtung			
Innenlage: Farbe, Dicke	-, mm	Grau, ≈ 0,45	-
Außenlage: Farbe, Dicke	-, mm	Schwarz, ≈ 0,04	-
Gesamtdicke	mm	≈ 0,80	-
Reißdehnung	%	≥ 700	ASTM D 1000
Zugwiderstand	N/mm	≥ 10	ASTM D 1000
	MPa	≥ 20	ASTM D 1000
Härte (PE-Folie)	Shore D	40	ISO 868
Wasseraufnahme	%	≤ 0,05	DIN EN ISO 62
Schälwiderstand bei + 23 °C & + 80 °C		23 °C 80 °C	
Band/Band @ 100 mm/min	N/mm	4,5 0,2	ISO 21809 - 3
Schlagbeständigkeit	J/mm	4,5	ISO 21809 - 3
Eindruckwiderstand bei + 80 °C		80 °C	
Druck	N/mm ²	1,0	ISO 21809 - 3
Restschichtdicke	mm	0,7	
Spez. Elektr. Umhüllungswiderstand	Ω m ²	10 ¹²	ISO 21809 - 3
Schälwiderstand bei + 23 °C & + 80 °C		23 °C 80 °C	
auf Rohroberfläche @ 10 mm/min	N/mm	3,0 0,2	ISO 21809-3
auf Werksumhüllung @ 10 mm/min	N/mm	2,3 0,1	ISO 21809-3
Zugscherwiderstand bei + 23 °C & + 80 °C		23 °C 80 °C	
auf Stahl @ 10 mm/min	N/mm ²	0,30 0,05	ISO 21809-3
auf Werksumhüllung @ 10 mm/min	N/mm ²	0,30 0,05	ISO 21809-3

Ergänzende Produkte

Kebutyl-Kitt: dauerplastisch, nicht aushärtend, von Hand verformbar, Für die Reparatur von Schädstellen und zum Ausfüllen hohlraumgefährdeter Bereiche in Verbindung mit den Kebutyl-Systemen und Kebulen-Bändern.

Kebu Rohrschutzmatte: Zusätzlicher mechanischer Schutz von Nachumhüllungen, erdverlegten Rohrleitungen und Behältern.

KEBUMat Handwickelgeräte: Zur Verarbeitung der Kebutyl-Systeme und Kebulen-Bänder.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Die gegebenen Hinweise und Gebrauchsanleitungen sind nach bestem Wissen aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen zusammengestellt. Beste Ergebnisse werden bei einer sach- und fachgerechten Anwendung unserer Produkte erzielt. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

-- Rev.: 02_12.10.2021 --